МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
32590–
2013

ФИТИНГИ ИЗ МЕДИ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ТРУБ СПОСОБОМ КАПИЛЛЯРНОЙ ПАЙКИ

Технические условия

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 106 «Цветметпрокат». Научно-исследовательским, проектным и конструкторским институтом сплавов и обработки цветных металлов Открытое акционерное общество «Институт Цеетметобработка» (ОАО «Институт Цветметобработка»)

2 ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 63-П от 23 декабря 2013 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Крагхое наименование страны по МК (ИС0 3166) 004 - 97	Код страны по МК (ИСО 3166}004 - 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Киргизия	KG	Кыргыэстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2407-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32590—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 января 2015 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - е ежемесячном информационном указателе *«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее* уведомление *будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая* информация, *уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном* сайте *Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ФИТИНГИ ИЗ МЕДИ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ТРУБ СПОСОБОМ КАПИЛЛЯРНОЙ ПАЙКИ

Технические условия

Fillings of copper and copper alloys with ends for capillary soldering or capilary brazing to copper tubes. Specifications

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фитинги из меди и медных сплавов, предназначен* ные для соединения медных труб, изготовляемых по ГОСТ, при монтаже трубопроводов способом капиллярной пайки, используемых в системах питьевого водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. водяного (парового) отопления, нагревательных и охлаждающих системах, канализации, водоочистных сооружений и газоснабжения.

Стандарт устанавливает допустимые эксплуатационные температуры, эксплуатационное давление. сортамент, технические требования, правила приемки, методы контроля и испытаний, маркировку и упаковку фитингов.

2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 613—79 Бронзы оловянные литейные. Марки

ГОСТ 859—2001 Медь. Марки

ГОСТ 1652.1—77 (ИСО 1554—76) Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди

ГОСТ 1652.2—77 (ИСО 4749—64) Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца

ГОСТ 1652.3—77 (ИСО 1812—76. ИСО 4748—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения железа

ГОСТ 1652.4—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца

ГОСТ 1652.5—77 (ИСО 4751—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова

ГОСТ 1652.6—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы

ГОСТ 1652.7—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута

ГОСТ 1652.8—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка

ГОСТ 1652.9—77 (ИСО 7266—84) Сплавы медно-цинковые. Метод определения серы

ГОСТ 1652.10—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия

ГОСТ 1652.11—77 (ИСО 4742—84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля

ГОСТ 1652.12—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния

ГОСТ 1652.13—77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора

ГОСТ 1953.1—79 Бронзы оловянные. Методы определения меди

ГОСТ 1953.2—79 Бронзы оловянные. Методы определения свинца

ГОСТ 1953.3—79 Бронзы оловянные. Методы определения олова

ГОСТ 1953.4—79 Бронзы оловянные. Методы определения фосфора

ГОСТ 1953.5—79 Бронзы оловянные. Методы определения никеля

ГОСТ 1953.6—79 Бронзы оловянные. Методы определения цинка

ГОСТ 1953.7—79 Бронзы оловянные. Методы определения железа

ГОСТ 1953.8—79 Бронзы оловянные. Методы определения алюминия

ГОСТ 1953.9—79 Бронзы оловянные. Методы определения кремния

ГОСТ 1953.10—79 Бронзы оловянные. Методы определения сурьмы

ГОСТ 1953.11—79 Бронзы оловянные. Методы определения висмута

ГОСТ 1953.12—79 Бронзы оловянные. Методы определения серы

Издание официальное

ГОСТ 1953.13—79 Бронзы оловянные. Метод определения марганца

ГОСТ 1953.14—79 Бронзы оловянные. Метод определения магния

ГОСТ 1953.15—79 Бронзы оловянные. Методы определения мышьяка

ГОСТ 1953.16—79 Бронзы оловянные. Метод определения титана

ГОСТ 2768—84 Ацетон технический. Технические условия

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4461—77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия[1]

ГОСТ 9557—87 Поддон плоский деревянный размером 800х1200 мм. Технические условия

ГОСТ 9716.1—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9716.2—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 9716.3—79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по окисным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.1—82 Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.2—82 Медь. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9717.3—82 Медь. Метод спектрального анализа по оксидным стандартным образцам

ГОСТ 10198—91 Ящики деревянные для грузов массой св.200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 13938.1—78 Медь. Методы определения меди

ГОСТ 13938.2—78 Медь. Методы определения серы

ГОСТ 13938.3—78 Медь. Метод определения фосфора

ГОСТ 13938.4—78 Медь. Методы определения железа

ГОСТ 13938.5—78 Медь. Методы определения цинка

ГОСТ 13938.6—78 Медь. Методы определения никеля

ГОСТ 13938.7—78 Медь. Методы определения свинца

ГОСТ 13938.8—78 Медь. Методы определения олова

ГОСТ 13938.9—78 Медь. Методы определения серебра

ГОСТ 13938.10—78 Медь. Методы определения сурьмы

ГОСТ 13938.11—78 Медь. Метод определения мышьяка

ГОСТ 13938.12—78 Медь. Методы определения висмута

ГОСТ 13938.13—93 Медь. Методы определения кислорода

ГОСТ 13938.15—88 Медь. Методы определения хрома и кадмия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15102—75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5.0 т. Технические условия

ГОСТ 15527—2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 21646—2003 Трубы медные и латунные для теплообменкых аппаратов. Технические условия

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22225—76 Контейнеры универсальные массой брутто 0.625 и 1,25 т. Технические условия

ГОСТ 24231—80 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб

[1] На территории РФ действует ГОСТ Р 52901-2007 «Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия»

для химического анализа

ГОСТ 24597—51 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25086—2011 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 28057—89 Сплавы медно-цинковые. Метод определения стойкости к обесцинкоеанию

ГОСТ —2013 Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если осылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 фитинг: Устройство в трубопроводной системе, предназначенное для соединения труб между собой или с другим компонентом этой системы.

3.2 номинальный диаметр: Номинальный диаметр конца фитинга, выраженный как номинальный наружный диаметр присоединяемой трубы.

4 Сортамент

4.1 Стандартизированные размеры — номинальный диаметр, предельные отклонения по диаметру соединительных частей и диаметральный зазор соединения под пайку должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а !

В миллиметрах

Номинальный диаметр *D*	Предельное отклонение по		Диаметра льный зазор соединения под пайку	
	внутреннему диаметру охва-тывающего конца, мм	наружному диаметру охватываемого конца, мм	макс.	мин.
6.0	+ 0.15 + 0.06	+ 0,04 •0,05	0,20	0.02
8.0				
9.0				
10.0				
12.0				
14.0				
14.7				
15.0				
16.0				
18.0				
21.0	+ 0.18 + 0,07	+ 0,05 •0,06	0.24	0,02
22.0				
25.0				
27.4				
28.0				
34.0	+ 0,23 + 0,09	+ 0,06 •0,07	0,30	0,03
35.0				
40.0				
40.5				
42.0				
53.6				
54.0				
64.0	+ 0.33 + 0.10	+ 0,07 •0,08	0,41	0,03
66.7				
70.0				
76.1				
80.0				
88.9				
106.0				
108.0				
133.0	+ 0,70 + 0,23	+ 0,20 •0,20	0.90	0.03
159.0				

П р и м е ч а н и я

1 При монтаже соединительных частей диаметром от 34.0 до 108,0 мм включительно требуются специальные приемы.

2 Для соединительных частей диаметром 133,0 мм и 159.0 мм применяют только высокотемпературную (геер-дую) пайку.

Предельное отклонение по диаметру охватываемого и охватывающего концов проверяют при помощи калибров, размеры которых приведены в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).

Предельные отклонения по диаметру, приведенные в таблице 1. и предельные отклонения калибров, приведенные в таблицах А.1 и А.2. гарантируют равномерное распределение низкотемпературного (мягкого) и высокотемпературного (твердого) припоев в капиллярном зазоре и беспрепятственное механическое соединение фитинга и трубы.

4.2 Наименования и кодовые обозначения фитингов приведены в приложении Б. Монтажные размеры фитингов устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

4.3 Фитинги подразделяются на фитинги, охватывающие трубу, и фитинги, охватываемые трубой. Соединение для капиллярной пайки приведено на рисунке 1.

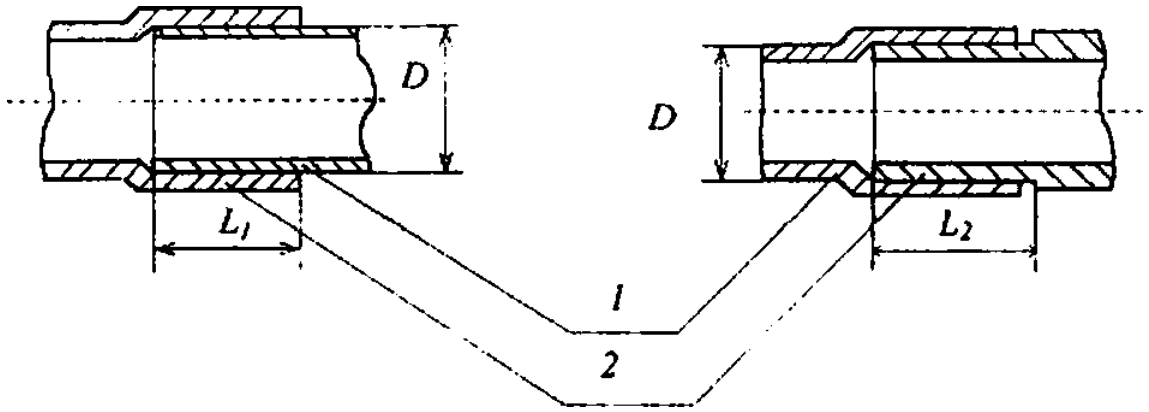

1 - труба; *2*-фитинг: *О* - диаметр соединяемых труб: L> - длина внутреннего участка под лайку для фитинга, охватывающего трубу в соединении: L? - длина наружного участка под пайку для фитинга, охватываемого трубой в соединении.

Рисунок 1 - Соединение для капиллярной пайки

4.4 Длина участка лод низкотемпературную (мягкую) и высокотемпературную (твердую) пайку для фитингов и предельные отклонения по длине должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 8 миллиметрах

Номинальный диаметр О	Длина участка под низкотемпературную (мягкую) и высокотемлеоатуоную (твеодую) пайку		Предегъное отклонение по длине участка *(L.L,)*
	внутреннего *L* -	наоужного *L* -	
6.0	5.8	7.8	±1.2
8.0	6.8	8.8	±1.2
9.0	7.8	9.8	±1.2
10.0	7.8	9.8	±1.2
12.0	8.6	10.6	±1.4
14.0	10.6	12.6	±1.4
14.7	10.6	12.6	±1.4
15.0	10.6	12.6	±1.4
16.0	10.6	12.6	±1.4
18.0	12.6	14.6	±1.4
21.0	15.4	17.6	±1.4
22.6	15.4	17.6	±1.6
25.0	16.4	18.4	±1.6
27.4	18.4	20.4	±1.6
28.0	18.4	20.4	±1.6
34.0	23.0	25.0	±1.6
35.0	23.0	25.0	±2.0
40.0	27.0	29.0	±2.0
40.5	27.0	29.0	±2.0
42.0	27.0	29.0	±2.0
53.6	32.0	34.0	±2.0
54.0	32.0	34.0	±2.0
64.0	32.5	34.5	±2.0
66.7	33.5	36.5	±2.0
70.0	33.5	36.5	±2.0
76.1	33.5	36.5	±2.5
80.0	35.5	38.5	±2.5
88.9	37.5	40.5	±2.5
106.0	47.5	51.5	±2.5

Окончание таблицы 2

Номинальный диаметр О	Длина участка под низкотемпературную (мягкую) и высокотемпературную (твердую) пайку		Предельное отклонение по длине участка *(L,. U)*
	внутреннего	наружного *U*	
108.0	47.5	51.5	±2.5
133.0	53.5	56.0	±2.5
1S9.0	63.5	59.5	±2.5

4.5 Для укороченных фитингов применяют только высокотемпературную (твердую) лайку.

Длина участка под пайку и предельные отклонения по длине должны соответствовать значениям. указанным в таблице 3.

Таблица 3 В миллиметрах

Номинальный диаметр *О*	Длина участка под высокотемпературную (твердую) пайку		Предельное отклонение по длине участка *(L,.* U
	внутреннего *1<*	наружного *L-,*	
14.7	7.0	9.0	±1.4
15.0	7.0	9.0	±1.4
16.0	7.0	9.0	±1.4
18.0	7.0	9.0	±1.4
21.0	8.0	10.0	±1.4
22.0	8.0	10.0	±1.6
25.0	8.0	10.0	±1.6
27.4	9.0	11.0	±1.6
28.0	9.0	11.0	±1.6
34.0	10.0	12.0	±1.6
35.0	10.0	12.0	±2.0
40.0	10.0	12.0	±2.0
40.5	10.0	12.0	±2.0
42.0	10.0	12.0	±2.0
53.6	11.0	13.0	±2.0
54.0	11.0	13.0	±2.0
64.0	11.0	14.0	±2.0
66.7	11.0	14.0	±2.0
70.0	12,0	15.0	±2.0
76.1	12.0	15.0	±2.5
80.0	13.0	16.0	±2.5
88.9	14.0	17.0	±2.5
106.0	15.0	19.0	±2.5
108.0	15.0	19.0	±2.5
133.0	19.0	24.0	±2.5
159.0	21.0	26.0	±2.5

4.6 Минимальное поперечное сечение в любой части фитинга должно быть не менее теоретически рассчитанного поперечного сечения для минимальных диаметров, указанных в таблице 4.

Таблица 4 В миллиметрах

Номинальный диаметр *D*	Минимальный диаметр. С	Номинальный диаметр *D*	Минимальный диаметр. С
6.0	4.0	35.0	29.0
8.0	6.0	40.0	35.0
9.0	7.0	40.5	36.0
100	7.0	42.0	36.0
12.0	9.0	53.6	47.0
14.0	Ю.О	54.0	47.0

Окончание таблицы 4

Номинальный диаметр O	Минимальный диаметр. C	Номинальный диаметр *O*	Минимальный диаметр. C
14.7	11.0	84.0	55.0
15.0	11.0	68.7	57.0
16.0	12.0	70.0	60.0
18.0	14.0	76.1	65.0
21.0	18.0	80.0	68.0
22.0	18.0	88.9	76.0
25.0	21.0	106.0	92.0
27.4	23.0	108.0	92.0
28.0	23.0	133.0	113.0
34.0	29.0	159.0	135.0

Для фитингов с разными диаметрами минимальный диаметр берется для каждого.

4.7 Для соблюдения требований по длине соединения в процессе пайки в фитингах должны предусматриваться выступы, надежно обеспечивающие ограничение при применении соединения с максимально допустимым диаметральным зазором.

4.8 Минимальная толщина стенки фитинга, измеренная в любой точке, не должна быть менее значений, указанных а таблице 5.

Таблица 5 — 8 миллиметрах

Номинальный диаметр O	Минимальная толщина стенки Фитингов		
	из меди	из медных сплавов	литых из меди и медных сплавов
6.0	0.6	1.0	1.0
8.0	0.6	1.0	1.0
9.0	0.6	1.0	1.0
10.0	0.6	1.0	1.0
12.0	0.6	1.1	1.1
14.0	0.6	1.1	1.1
14.7	0.7	1.2	1.2
15.0	0.7	1.2	1.2
16.0	0.7	1.2	1.2
18.0	0.8	1.4	1.4
21.0	0.9	1.4	1.4
22.0	0.9	1.4	1.5
25.0	0.9	1.4	1.6
27.4	0.9	1.5	1.6
28.0	0.9	1.5	1.8
34.0	1.0	1.6	1.8
35.0	1.0	1.6	1.8
40.0	1.1	1.8	2.0
40.5	1.1	1.6	2.0
42.0	1.1	1.8	2.0
53.6	1.2	1.9	2.3
54.0	1.2	1.9	2.3
64.0	1.4	2.0	2.4
66.7	1.4	2.0	2.4
70.0	1.4	2.3	2.6
76.1	1.6	2.6	2.8
80.0	1.8	2.8	2.9
88.9	1.8	2.9	3.1
106.0	2.1	3.3	3.5
108.0	2.1	3.3	3.5
133.0	2.3	4.2	4.5
159.0	2.6	5.2	5.5

Условные обозначения фитингов включают:

- наименование, например тройник, муфта и т.д.;
- номинальный диаметр в зависимости от диаметров соединяемых труб: фитинги, предназначенные для соединения труб одинакового диаметра, должны иметь е обозначении этот диаметр; фитинги. предназначенные для соединения труб различного диаметра, обозначаются с указанием всех наружных диаметров соответствующих труб;
- марку меди или сплава;
- два цифробуквенных знака, определяющих конкретное предприятие-изготовитель, которые указывают в случае необходимости при оформлении заказа. При отсутствии цифробуквенных знаков ставится — XX;
- базовое кодовое обозначение фитинга;
- особые условия: укороченные фитинги - У;
- обозначение настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений фитингов:

Фитинг в виде отвода с отверстиями под трубу диаметром 22 мм. из меди марки М1р, с базовым кодовым обозначением 5001а:

Отвод *22 М1рXX 5001а ГОСТ...*

Фитинг в виде тройника с отверстиями под трубы диаметрами 15 мм и отводом диаметром 22 мм. из меди марки М1ф. с базовым кодовым обозначением 5130R:

Тройник 15х22 М1фXX 5130R ГОСТ...

Фитинг в виде отвода с отверстиями под трубу диаметром 22 мм. из меди марки М2р. с базовым кодовым обозначением 5001а. укороченный:

Отвод 22 М2рXX 5001а У ГОСТ...

5 Технические требования

5.1 Фитинги изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

5.2 Фитинги изготовляют из меди марок: М1р. М1ф и М2р по ГОСТ 859. Cu-DHP химического состава, указанного в таблице б; из латуни марок; ЛС59-1. ЛС58-3 по ГОСТ 15527. CuZn39Pb3, CuZn36Pb2As химического состава, указанным в таблице 7; из бронзы марок: Бр05Ц5С5 по ГОСТ 813. CuSn5Zn5Pb5 С химического состава, указанного в таблице 8

Таблица 6» Химический состав меди марки Cu-DHP

ГУШрКо меди	Предел	Массовая доля элемента. %		Плотность меди. r/cw[J]
		Медь + серебро, не менее	Фосфор	
Cu-DHP	Мин. Макс.	99.90"	0.015 0,040	*8.9
' Включая серебро до 0.015 % макс.				

Таблица 7 - Химический состав латуни марок CuZn39Pb3. CuZn36Pb2As

Марка	Предел	Массовая доля элемента. %									Сумма прочих элементов	Расчетная плотность. г/см³
		Медь	Алюминий	Мышьяк	Железо	Марганец	Никель	Свинец	Олово	Цинк		
Си2п39РЬ3	Мин. Макс	57.0 59.0	0.05	- -	- 0.3	-	- 0.3	2.5 3.5	0.3	Остэльнов. -	- 0.2	■8.4
Cu2n36Pb2As	Мин. Макс	61.0 63.0	· 0.05	0.02 0.15	0.1	0.1	0.3	1.7 2.8	0.1	Осталнов. -	0.2	■8.4

Таблица 8 - Химический состав бронзы CuSnSZn5PbS-C

Марка	Предел	Массовая доля элемента. %										
		Медь	Никель	Фосфор	Свинец	Олово	Цинк	Алюминий	Железо	Сера	Сурьма	Кремний
CuSn52n5РЬ5С	Мик. Макс	83.0 87.0	2.0	0.10	4.0 6.0	4.0 6.0	4.0 6.0	0.01	0.3	0.10	0.25	0.01

5.3 По согласованию потребителя с изготовителем допускается фитинги изготовлять из латуней других марок, указанных в ГОСТ 15527. При этом технические характеристики фитингов из латуни этих марок должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем стандарте.

5.4 Все материалы, используемые для изготовления фитингов, предназначенных для труб питьевого водоснабжения по настоящему стандарту, должны быть разрешены для применения национальными органами здравоохранения.

5.5 Наружная, внутренняя и торцевая поверхности фитингов должны быть чистыми (без загрязнений), светлыми, с металлическим блеском. Фитинги не должны иметь острых кромок, заусенцев. трещин, раковин и расслоений.

На поверхности фитингов допускаются отдельные незначительные вмятины, гофры, заусенцы от плоскости разъема штампов, не влияющие на монтаж и эксплуатацию трубопроводов.

5.6 Внутренняя поверхность медных фитингов для капиллярной пайки не должна содержать углеродной пленки или количества углерода, достаточного для образования такой пленки.

Максимальная массовая доля углерода не должна превышать 1 мг/дм^2.

5.7 Фитинги из латуни не должны иметь остаточных растягивающих напряжений.

5.6 Фитинги из сплавов, содержащие более 10 % цинка подвержены обесцинкованию.

По требованию потребителя проводят испытание на устойчивость фитингов к обесцинкованию.

5.9 Торцевые поверхности должны быть перпендикулярны к осям проходов. Отклонение не должно превышать двух градусов.

5.10 Фитинги должны быть герметичными.

6 Правила приемки

6.1 Фитинги принимают партиями. Партия должна состоять из фитингов одной марки меди или медного сплава, одного наименования, одного размера и должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- условное обозначение фитингов;
- количество фитингов в партии;
- номер партии;
- результаты испытаний (по требованию потребителя);
- массу партии.

Масса партии должна быть не более 300 кг.

6.2 Контролю наружной, внутренней поверхностей и наличия маркировки подвергают фитинги в соответствии с планом контроля изготовителя.

6.3 Для контроля диаметров отбирают пять фитингов от партии. Минимальную толщину стен* ки и минимальный диаметр гарантирует изготовитель.

6.4 Для контроля перпендикулярности торцевой поверхности к оси прохода отбирают три фитинга от партии.

6.5 Для контроля химического состава отбирают два фитинга от партии.

6.6 Для определения наличия остаточных растягивающих напряжений отбирают два фитинга от партии.

6.7 Для определения стойкости к обвсцинкоеанию количество отобранных от партии фитингов согласовывают с потребителем.

6.8 Испытание на герметичность проводят по плану контроля изготовителя.

6.9 Эксплуатационные температура и давление, которые должны выдерживать фитинги, изготовленные в соответствии с требованиями настоящего стандарта, приведены в приложении В. укороченные фитинги - в приложении Г.

6.10 При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей. по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты псеторных испытаний распространяют на всю партию.

7 Методы контроля и испытаний

7.1 Контроль внешнего вида и маркировки фитингов проводят визуально, без применения увеличительных приборов.

7.2 Наружный диаметр охватываемых концов фитингов должен соответствовать проходным и непроходным калибрам-кольцам в соответствии с рисунком А.1 и таблицей А.1 (приложение А).

7.3 Внутренний диаметр охватывающих концов фитингов должен соответствовать проходным и непроходным калибрам-пробкам в соответствии с рисунком А.2 и таблицей А.2 (приложение А).

7.4 Измерение толщины стенки фитингов проводят микрометром по
ГОСТ 6507.

7.5 Измерение остальных размеров проводят штангенциркулем по
ГОСТ 166.

7.6 Перпендикулярность торцевой поверхности к оси прохода контролируют специальным угломером. изготовленным по нормативным документам.

7.7 Герметичность фитингов гарантирует изготовитель.

По требованию потребителя испытание на герметичность проводят гидростатическим давлением: 3.75 МПа — для фитингов диаметром от 6 до 54 мм включительно. 2,4 МПа — для фитингов диаметром от 54 до 108 мм включительно и 0.75 МПа — для фитингов диаметром свыше 106 мм в течение 15 минут при температуре окружающей среды. Давление не должно падать в течение всего времени испытания. Испытание проводят на установке, указанной в приложении Д (рисунок Д.1).

По требованию потребителя испытание на герметичность фитингов с литой микроструктурой проводят гидростатическим или пневматическим давлением.

Испытание пневматическим давлением проводят при давлении не менее

0.5 МПа. при этом фитинги должны быть полностью погружены в воду. Испытание гидростатическим давлением проводят при давлении не менее 3.75 МПа при температуре окружающей среды.

7.8 Контроль внутренней поверхности фитингов на наличие углеродной пленки проводят в соответствии с приложением Е.

Определение остаточного содержания углерода на внутренней поверхности медных фитингов проводят в соответствии с приложением Ж.

7.9 Отбор и подготовку проб для химического анализа проводят по
ГОСТ 24231.

Анализ химического состава медных фитингов проводят по ГОСТ 13938.1 - ГОСТ 13938.13, ГОСТ 13938.15. ГОСТ 9717.1 - ГОСТ 9717.3.

При возникновении разногласий в оценке химического состава медных фитингов анализ проводят по ГОСТ 13938.1 - ГОСТ 13938.13. ГОСТ 13938.15.

Химический состав латунных фитингов определяют по ГОСТ 1652.1 - ГОСТ 1652.13. ГОСТ 9716.1 - ГОСТ 9716.3.

Химический состав бронз определг.ют по ГОСТ 1953.1 - ГОСТ 1953.16. ГОСТ 25086.

Допускается на предприятии-изготовителе отбор проб проводить от расплавленного металла.

7.10 Снятие остаточных растягивающих напряжений на латунных фитингах обеспечивается технологией изготовителя.

По требованию потребителя определение наличия остаточных растягивающих напряжений контролируют аммиачным способом по ГОСТ 21646 с использованием pH раствора 9.5 без предвари-

тельного травления.

7.11 Испытание на определение стойкости к обесцинкованию проводят по ГОСТ 28057.

Допустимая глубина обесцинкования должна быть:

•для класса А - до 200 мкм.

•для класса Б - от 200 до 400 мкм включительно.

7.12 Допускается изготовителю применять другие методы контроля и испытаний, обвспечивающие необходимую точность. При возникновении разногласий в определении показателей контроль и испытания проводят методами, указанными в настоящем стандарте.

8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

8.1 На наружной поверхности каждого фитинга должна быть нанесена маркировка с указанием диаметра, товарного знака или наименования предприятия-изготовителя.

На латунных фитингах, которые прошли испытание на обесцинкоеание. должна быть нанесена маркировка:

•для класса А - CR или DRA;

•для класса Б - DRB.

Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее надежную сохранность при транспортировании и эксплуатации у потребителя.

8.2 Фитинги упаковывают в полиэтиленовую пленку и укладывают в деревянные ящики или ящики из гофрированного картона.

Допускается упаковывать фитинги в ящики без упаковки в полиэтиленовую пленку.

8 качестве тары и упаковочных материалов могут применяться:

•ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198:

•контейнеры по ГОСТ 15102. ГОСТ 22225;

•проволока по ГОСТ 3282:

•поддоны деревянные по ГОСТ 9557;

•лента по ГОСТ 3560;

•картон гофрированный по ГОСТ 7376;

•пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354.

Допускаются другие виды упаковки и упаковочных материалов, обеспечивающие сохранность фитингов при транспортировании, по нормативным документам.

8.3 Маркировка тары должна быть выполнена на этикетках, приклеенных на наружную сторону упаковочной тары и должна содержать следующую информацию:

•товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение фитингов;
- количество фитингов:
- номер партии;
- массу нетто партии.

8.4 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

8.5 Упаковка фитингов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. - по ГОСТ 15846.

8.6 Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты, проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26663.

Габаритные размеры пакетов - по ГОСТ 24597.

Средства крепления в транспортные пакеты - по ГОСТ 21650.

Максимальная допустимая масса грузового места - 5000 кг.

При транспортировании в крытых вагонах масса грузового места не должна превышать 1250 кг.

Пакетирование проводят на поддонах по ГОСТ 9557 или без поддонов с использованием брусков сечением не менее 50х50 мм с обвязкой проволокой диаметром не менее 3 мм или лентой размером не менее 0,3х30 мм или с использованием пакетируемых строп. Концы обвязочной проволоки соединяют скруткой в пять витков, ленты - в замок.

8.7 В каждый контейнер или ящик должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя:
- наименование страны-изготовителя;

•юридический адрес изготовителя и (или) продавца:

•условное обозначение фитингов;

- номер партии;

- штамп технического контроля или номер технического контролера:
- дату изготовления.

8.8 Фитинги транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

8.9 Фитинги должны храниться в крытых помещениях и должны быть защищены от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ.

При соблюдении указанных условий хранения потребительские свойства фитингов при хранении не изменяются.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие фитингов требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения.

Приложение А
(обязательное)

Проходные и непроходные калибры

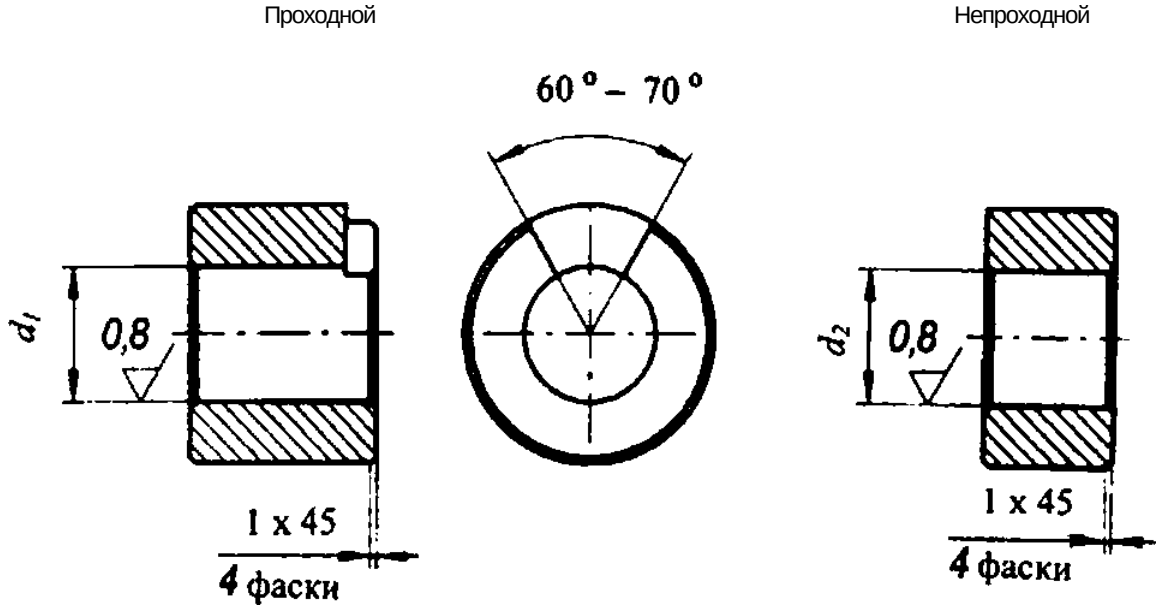

Шероховатость поверхности составляет 3.2 мкм.

Рисунок А.1 - Проходные и непроходные калибры-когъца для контроля охватываемых кондов фитингов

Т а б л и ц а А.1- Размеры проходных и непроходных калибров-колей для контроля охватываемых концов фитингов

Номинальный диаметр *D*. мм	Диаметр проходного калибра, *di.* мм	Предельное отклонение, мм	Диаметр нвпроходного калибра. *d*.. мм	Предельное отклонение. мм	Диаметр проходного калибра. di. мм после износа
6	6.037	+ 0.003	5.950	+ 0.003	6.050
8	8.037		7.950		8.050
9	9.037		8.950		9.045
10	10.037		9.950		10.050
12	12.036	+ 0.003	11.950	+ 0.003	12.050
14	14.036		13.950		14.050
14.7	14.736		14.650		14.750
15	15.036		14.950		15.050
16	16.036		15.950		16.050
18	18.036		17.950		18.050
21	21.045	+ 0.004	20.940	+ 0.004	21.060
22	22.045		2l.d46		22.060
25	25.045		24.940		25.060
27.4	27.445				27.460
28	28.045		27.940		28.060
34	34.054	+ 0.004	33.930	+ 0.004	34.065
35	35.054		34.930		35.065
40	40.054		39.930		40.065
40.5	40.554		40.430		40.565
42	42.054		41.930		42.070
53.6	53.653	+ 0.005	53.530	+ 0.005	53.665
54	54.053		53.930		54.065
64	64.063		63.020		64.060

Окончание таблицы А. 1

Номиналь-ный диаметр *О.* мм	Диаметр проходного калибра, *di.* мм	Предельное отклонение, мм	Диаметр непроходного калибра. d_j, мм	Предельное от-клонение. мм	Диаметр проходного ка-либра. *di.* мм после износа
66.7	66.763	+ 0.005	66.620	+ 0.005	66.780
70	70.063		69.920		70.180
76.1	76.163		76.020		76.180
80	80.062	+ 0,006	79.920	+ 0.006	80.080
88.9	88.962		88.820		88.980
106	106.062		105.920		106.080
108	108.062		107.920		108.080
133	133.120	ЛЛАЙ + И.ИИО	132.650	ЛЛАЛЛ + И.ИИО	133.200
159	159.1S0		158.650		159.200

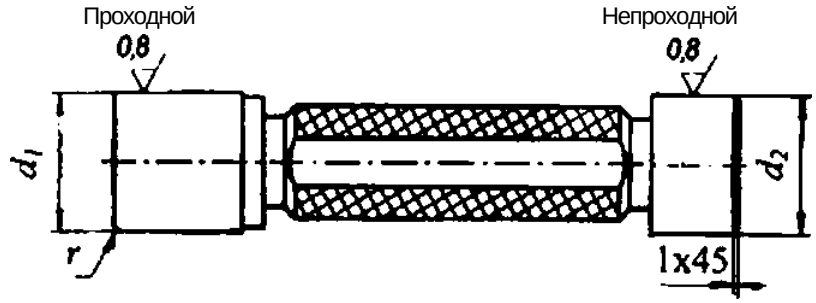

Шероховатость поверхности составляет 3.2 мкм.

Рисунок А.2 - Проходные и непроходные калибры-пробки для контроля охватывающих концов фитингов

Т а б л и ц а А.2 - Размеры проходных и непроходных калибров-пробок для контроля охватывающих концов фитингов

Номинальный диаметр О. мм	Диаметр проходного калибра. *d,.* мм	Предельное отклонение, мм	Диаметр проходного калибра, *di.* мм после износа	Диаметр непроходного калибра. *dr.* мм	Предельное отклонение. мм	Радиус закругления, г. мм
6	6.068	-0,003		6.i56	-0.003	0,7
в	8.068		8.060	8.150		
9	9.068		9.060	9.150		
10	10.068		10.060	10.150		
12	12.6&	-0.003	1$Ш	12.150	-0,003	
14	14.069		14.060	14.150		
14.7	14.769		14.760	14.850		
15	15.069		15.060	15.150		
16	16.069		16.060	16.150		
18	18.069		18.060	18.150		
21	21.080	-0.004	21.070	21.180	-0,004	1.0
22	22.080		22.070	22.180		
25	25.080		25.070	25.180		
27.4	27.480		27.470	27.580		
28	28.080		28.070	28.180		
34	34.096		34.090	34.230		
35	35.096		35.090	35.230		
40	40.096		40.090	40.230		
40.5	40.596		40.590	40.730		
42	42.096		42.090	42.230		
53.6	53.697	-0.005	53.690	53.830	-0.005	
54	54.097		54.090	54.230		
64	64.108		64.100	64.330		1.5
66.7	66.808		66.800	67.030		
70	70.108		70.100	70.330		
76.1	76.208		76.200	76.430		
во	80.108	-0,006	80.100	80.330	-0,006	2.0
88.9	69.008		89.000	89.330		
I№			106.100	106.330		
108	108.108		108.100	108.330		
133	1&23Д	-0.008	133.230	133.700	-0,008	2.5
159	159.238		159.230	159.700		

Приложение Б
(справочное)

Наименование и базовое кодовое обозначение фитингов

Таблица Б.1

Номер по порядку	Наименование фитинга	Ьазовоеко-довов обо-значение Фитинга	Рисунок
1	Крестовина	4180	
2	Угловой распределитель	4221	*5
3	Отвод 90* однораструбный	5001А	

Продвижение таблицы Б. 1

Номер по поредку	Наименование фитинга	Базовоеко-доеое обо-значение ^зитинг^^	Рисунок
	Отвод 90* однораструбный удлиненный	5001L	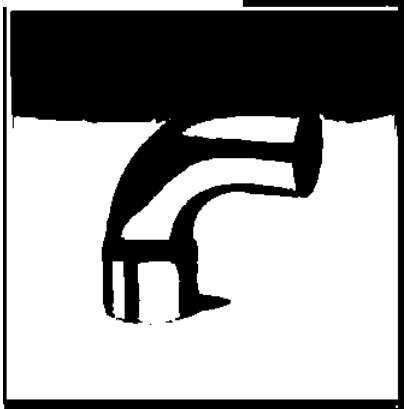
	Отвод 90’ двухраструбный	5002A	
	Отвод 90* двухрасгрубтй удлиненный	5002L	
	Отвод 45* однорэсгрубный	5040	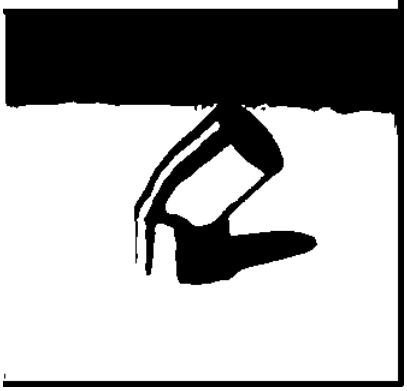

Продолжение таблицы Б. 1

Номер по порядку	Наименование фитинга	Базовоеко-довое обо-значение Фитинга	Рисунок
8	Отвод 45* двухраструбный	5041	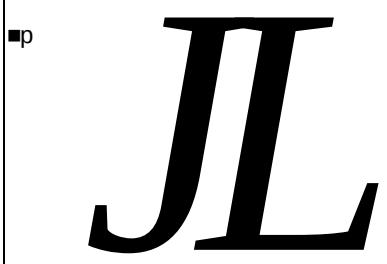
9	Колено 180* двухраструбное	5060	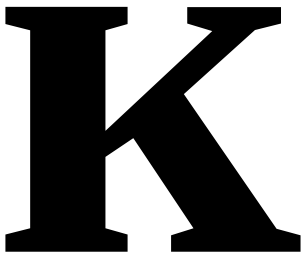
10	Обвод двухргсгрубный	5085	
11	Обвод однораструбный	5086	

Продолжение таблицы 5.1

Номер по поредку	Наименование фитинга	Базовоеко-доеое обо-значение Фитинга	Рисунок
12	Угол 90* двухраструбный	5090	
13	Угол 90* однорасгрубный	5092	ИГ
14	Тройник	5130	№
15	Тройник с направленным отводом	5131	

Продолжение таблицы Б. 1

Номер по порядку	Наименование фитинга	Базоеоеко-довое обо-значение фитинга	Рисунок
16	Муфта редукционная двухраструбная	5240	
18	Муфта редукционная удлиненная однорасгруб-ная	5243L	[1] V
			.J
17	Муфта редукционная однорасгрубная	5243	
19	Муфта двухраструбная	5270	
			•
			£ ^

Продолжение таблицы 5.1

Номер по поредку	Наименование фитинга	Базовоеко-доеое обо-значение Фитинга	Рисунок
20	Муфта двухраструбная подвижная	5270S	
21	Заглушка внутренняя	5290	
22	Заглушка • колпачок	5301	
23	Тройню: для высокотемпературной пайки	51 ЗОН	

Окончание таблицы Б. 1

Номер по порядку	Наименование фитинга	Базовоеко-довое обо-значение фитинга	Рисунок
24	Отвод 90° для высокотемпературной пайки	3КМ	
25	Отвод 45° для высокотемпературной пайки	КМ	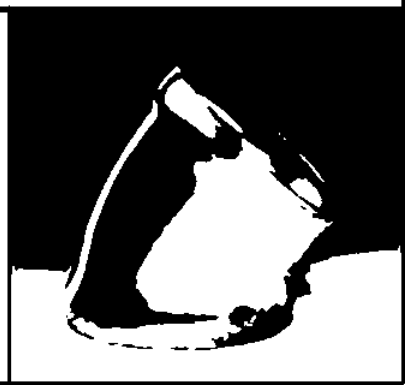

Приложение В
(справочное)

Эксплуатационные температура и давление, которые должны выдерживать фитинги

Ta_6ji_M_i£aBJ¡^^Kcnn^aTaunoHHue^ew£epaT^£a>MjiaBJieK*te

Вид пайки	Марка припоя	Эксплуатационная температура. •С	Эксплуатационное давление. МПа. для номинальных диаметоов. мм		
			от 6 до 34 вхлюч.	се. 34 до 54 8 ключ,	се. 54 до 106 включ.
Низкотемпературная (мягкая)	ПОССу50-0.5 или ПОССу40-2	30	1.6	1.6	1.0
		65	1.0	1.0	0.6
		110	0.6	0.6	0.4
	ПОГрН1-0.5	30	2.5	2.5	1.6
		65	2.5	1.6	1.6
		110	1.6	1.0	1.0
Высокотемпературная (твердая)	ПСр65. ПСр45	30	2.5	2.5	1.6
	ПСрМЦКд45-15-16-24. ПСр40	65	2.5	1.6	1.6
	[redacted]	110	1.6	1.0	1.0

Примечания
1 По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие марки припоев.
2 Для питьевой воды не допускаются припои со свинцом или кадмием.

Приложение Г
(справочное}

Эксплуатационные температура и давление, которые должны выдерживать укороченные фитинги

T^enjj^ua^J^^Kcnn^arai^oHwejeMnegaT^ajiMeneHMe

Вид пайки	Марка припоя	Эксплуа-тацион-ная тем-перату-ра. «С	Эксллуатационное давление, МПа. *1*шя номинальных диаметоов. мм			
			от 14.7 до 34 включ.	св. 34 до 54 включ.	се. 54 до 108 включ.	С8. 108 до 159 включ.
Высоко-темпера-турная (твер-дая)	ПСр65. ПСр45	30	2.5	2.5	1.6	0.5
	ПСрМЦКд45-15-16-24. ПСр40	65	2.5	1.6	1.6	0.3
	ПМФОЦрб-4-О.О3	110	1.6	1.0	1.0	0.2

П р и м е ч а н и я
1 По согласованию изготовителя с потребителем догтуосаются другие марки припою.
2 Для литьевой воды не допускаются припои со свинцом или кадмием.

Приложение Д
(обязательное)

Метод испытания на герметичность соединений с медными трубами под внутренним гидростатическим давлением

Д.1 Применение

Это приложение определяет методы испытаний на прочность сборных соединений при воздействии внутреннего гидростатического давления.

Д.2 Сущность метода/испытакия

Испытуемые один или несколько фитингов в соединении подвергают воздействию определенного постоянного давления воды в течение определежого периода времени.

Д.3 Аппаратура

Д.3.1 Манометр или другой откалиброванный прибор для измерения давления.

П р и м е ч а н и е - Рекомендуется использовать контрольный манометр для калибровки прибора.

Д.Э.2 Нагнетательный насос, способный создавать и поддерживать необходимое давление воды в течение всего испытания.

П р и м е ч а н и е - Давление можно создавать отдельно для каждого изделия, или одновременно для нескольких изделий, собранных воедино.

Д.3.3 Соединение нагнетательного насоса с испытуемым изделием должно быть герметичным в течение всего испытания.

Д.4 Испытуемое изделие

Испытуемое изделие должно состоять из фитинга или фитингов, соединенных с трубой длиной не менее 100 мм. Свободный конец трубы должен быть оснащен торцевой заглушкой.

Испытуемое изделие и аппаратура, на которой проводят контроль фитингов, должны быть расположены, как указано на рисунке Д. 1.

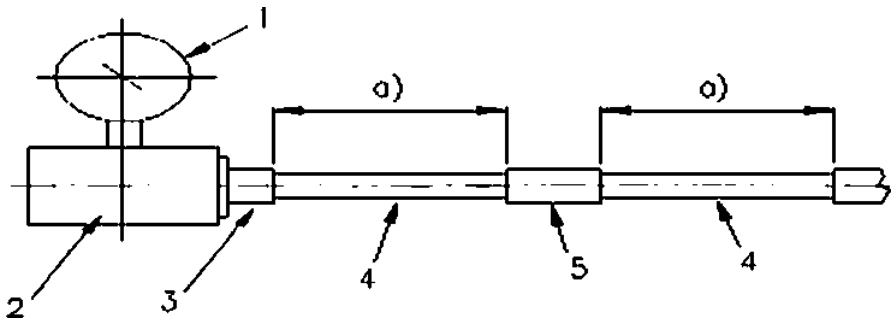

1 - манометр для измерения давления;
2 - нагнетательный насос;
3 - соединение насоса:
4 - труба:
5 - испытуемый фитинг.

Рисунок Д.1 - Схема расположения изделия и аппаратуры для испытаний на герметичность соединений под действием внутреннего гидростатического давления

Д.5 Проведение испытания

Испытуемое изделие присоединяют к нагнетательному насосу. Перед испытанием воздух из испытуемо-

го изделия должен быть вытеснен наполняющей рабочей жидкостью (водой). Постепенно поднимают давление и поддерживают его в течение всего испытания.

Изделие считается выдержавшим испытание, если при испытании не будет визуально обнаружено течи рабочей жидкости.

Приложение Е
(обязательное)

Испытание на наличие углеродной пленки

Е.1 Подготовка образца для испытания

Е.1.1 Площадь внутренней поверхности образца для испытания должна быть не менее 10 см^2 или весь фитинг, площадь которого меньше.

Наружная поверхность образца для испытания должна быть чистой. Концы фитинга должны быть закрыты кислотостойкими заглушками. Затем фитинг погружают в концентрированную азотную кислоту по ГОСТ 4461 для травления наружной поверхности, после чего образец промывают проточной водой, затем дистиллированной водой и просушивают на воздухе.

Е.1.2 Если в качестве образца используют целый фитинг, его разрезают на две части вдоль предварительно очищенной пилой и обезжиривают обе половинки, погружая в ацетон по ГОСТ 2768.

Если образцом для испытания является часть фитинга, то его. обезжиривают путем погружения 8 ацетон. не разрезая.

Е.2 Проведение испытания

Е.2.1 Обезжиренный образец размещают внутренней поверхностью вверх в небольшой посуде с плоским дном из стекла или белого фарфора и приливают 25 % • ный (v/v) раствор азотной кислоты в таком количестве. чтобы образец был полностью погружен в раствор при температуре окружающей среды.

Е.2.2 Когда кислота окрасится в голубой цвет, образец вынимают и промывают дистиллированной водой. смывая в кислоту любые частицы, прилипшие к образцу.

Е.3 Результаты испытания

Е.3.1 Изучают пленку, образовавшуюся на поверхности кислоты, под микроскопом при десятикратном увеличении.

При первом просмотре можно определить наличие пленки или частиц на поверхности раствора кислоты. Если ничего не обнаружено или обнаружены отдельные редкие мелкие частицы, испытание выдержано.

Если на поверхности раствора кислоты явно видна плавающая пленка. - эго может быть пленка углерода или окиси углерода.

Чтобы точно определить химический состав пленки - углерод игы окись углерода, кислоту с пленкой необходимо довести дс кипения и кипятить медленно в течение приблизительно 5 мин до растворения любых слоев окисла.

Если пленка исчезла или остались только редкие мелкие частицы, испытание выдержано.

Если пленка осталась без изменений, то это углерод и следовательно испытание не выдержано.

Приложение Ж
(обязательное)

Определение остаточного содержания углерода на внутренней поверхности медных фитингов

Определение остаточного содержания углерода на внутренней поверхности медных фитингов проводят методо*i сгорания

Ж.1 Основной принцип

Ж.1.1 Сгорание углерода, присутствующего на внутренней поверхности образцов фитингов проводят при заданной температуре, при заданном расходе кислорода. Содержание углерода включает остаточное, потенциальное и общее содержание углерода. Настоящий метод включает сгорание углерода и три способа измерения образовавшейся двуокиси углерода (углекислого газа).

Определяют остаточное содержание углерода или общее содержание углерода, или остаточное и общее содержание углерода.

Потенциальное содержание углерода определяют путем вычитания остаточного содержания углерода из общего содержания углерода.

Ж.2 Подготовка образцов к испытанию

Ж.2.1 С целью определения содержания углерода выполняют операции, последовательность которых определена в Ж.2.1.1. способ А или Б. и (или) в Ж.2.1.2.

Ж.2.1.1 Остаточное содержание углерода

Способ А

- отбирают образцы по Ж.2.2;
- очищают внутреннюю поверхность образцов по Ж.2.3:
- очищают наружную поверхность образцов по Ж.2.4;
- разрезают образцы по Ж.2.5.

Способ Б

- отбирают образцы по Ж.2.2;
- очищают наружную поверхность образца по Ж.2.4;
- очищают внутреннюю поверхность образца по Ж.2.3:
- разрезают образцы по Ж.2.5.

Ж.2.1.2 Общее содержание углерода

- отбирают образцы по Ж.22;
- очищают наружную поверхность образцов по Ж.2.4:
- разрезают образцы по Ж.2.5.

Ж.2.2 Отбор образцов для испытания

Ж.2.2.1 Отбирают достаточное количество фитингов от партии, чтобы иметь возможность отрезать от них образцы для испытания, имеющие минимальную общую внутреннюю площадь поверхности 10 см*. При необходимости используют несколько фитингов из одной и той же партии для составления требуемой минимальной площади.

Ж.2.3 Очистка внутренней поверхности образца

Ж.2.3.1 Погружают образец в ванну с органическим растворителем аналитического вида или хлорпроизводным углеводородов, например трихлорэтиленом или трихлорэганом. на 5 минут при комнатной температуре или на 2 минут в кипящий раствор. В случае разногласий используют трихлорэтилен или трихлорзтан.

Погружают образец не менее чем на 30 секунд во вторую ванну с аналогичным раствором.

Вынимают образцы из ванны и размещают их вертикально над камерой испарения или в печи (термостате) до тех пор. пока раствор полностью не испарится. По мере загрязнения раствор 8 обеих ваннах периодически обновляют.

Ж.2.4 Очистка наружной поверхности образца

Ж.2.4.1 Наружная поверхность образца фитинга, предназначенного для испытания, должна быть чистой.
Для очистки наружной поверхности образца используют химический метод.

Ж.2.4.2 Химический метод очистки

Ж.2.4.2.1 Все концы образца фитинга должны быть закрыты кислотостойкими заглушками.
Образец фитинга с заглушками помещают в 50 %-ный (v/v) раствор азотной кислоты и выдерживают его не менее 30 секунд, после чего образец промывают проточной водой, затем дистиллированной водой, в конце опускают на 2-3 минуты е ванну с дистиллированной водой температурой не менее 80 С. Образец вынимают и просушивают на воздуха. Раствор азотной кислоты периодически обновляют. Очищенный образец не должен иметь контакта с руками или угле родосодержащим веществом.

Ж.2.5 Резка образцов для испытания

Ж.2.5.1 Готовят образцы для испытания и хранят до проведения испытания в незагрязненной среде, например в эксикаторе, содержащем поддоны с гидроокисью натрия.
В качестве образца для испытания могут быть использованы:
• один целый фитинг:
•часть фитинга:
• несколько фитингов.

Определяют площадь внутренней поверхности образца S. которая должна быть не менее 10 см', следующими методами:

а) Вычисляют по следующей формуле

$$S = \pi * (1 * L \qquad \text{(Ж.1)}$$

где *d* - внутренний диаметр фитинга, мм:
L - длина фитинга, мм.

Этот метод применяют при прямом соединении.

6) Взвешивают образец и вычисляют по формуле

$$\frac{m}{p \cdot t} \qquad \text{(Ж_2)}$$

где *m* - масса образца, кг.
р - плотность материала, кг/м^1;
(- средняя топцина стенки, мм

е) путем сравнения

Используют пропускающую свет окулярную сетку (шкапу), имеющую квадратный профиль известной площади.
Разрезают отобранный образец для испытания вдоль его продольной оси и сплющивают его между зажимными губками клещей из алюминия или других материалов на основе алюминия, предварительно обезжиренных трихлорэтиленом или трихлорэтаном. Материалы, из которых сделаны зажимы, не должны загрязнять образец углвродосодержащими веществами.
Размещают пропускающую сеет окулярную сетку (шкалу) в тесном контакте с внутренней поверхностью образца для испытания. Рассчитывают количество квадратов, относящихся к поверхности для достижения приближенного значения площади внутренней поверхности разреза (профиля, участка). Может быть проведено нескогько разрезов (профилей, участков) для создания соответствующей (достаточной) площади испытания.

Ж.2.5.2 Фитинги диаметрами, не превышающими диаметр печи

Очищенные образцы при необходимости разрезают, чтобы площадь внутренней поверхности была не менее 10 см^2.

Ж.2.5.3 Фитинги диаметрами, превышающими диаметр печи

Если диаметр печи менее диаметра фитинга, используют следующие методы

Метод сплющивания

Если образец для испытания имеет площадь внутренней поверхности не менее 10 см' . то его сплющивают. Операцию сплющиааnля проводят между зажимными губками клещей из алюминия или других материалов на основе алюминия, предварительно обезжиренных трихлорэтиленом или трихлорэтаном.

Метод продольной резки

Отбирают участок (профиль, разрез) фитинга, полный фитинг или несколько фитингов, чтобы площадь внутренней поверхности была не менее 10 см*.

Используя предварительно обезжиренную пилу, разрезают образец продольно на две половинки. Сгибают каждую половинку образца таким образом, чтобы ее можно было продольно поместить в печь. Согнуть половинки образца можно с помощью зажимных губок из агеоминия или других материалов на основе алюминия, предварительно обезжиренных трихлорэтиленом или трихлорэтаном. Материалы, из которых сделаны зажимы, не должны загрязнять образец утла родосодержащими веществами.

Ж.3 Метод сгорания для продукции, содержащей углерод

Ж.3.1 Горение проводят в кварцевой трубе в токе кислорода, имеющем минимальную степень чистоты 99.995 %.

Устройство горения состоит из:

а) системы для подачи кислорода и очистки, которая может гарантировать степень чистоты 99.995 %. Эта система обычно включает:

1) камеру предварительной очистки (первичное горение), включающую кварцевую трубу, заполненную окисью меди, в которой должна поддерживаться температура от 450 С до 500 С.

2) уловитель для H_iO.

3) уловитель для CO_i:

б) промежуточной камеры для испытуемого образца:

в) камеры для сжигания с трубой из кварца и трубчатой печи (примерно 600 мм длиной), в которой должна поддерживаться температура не менее 750 . С.

Ж.4 Методы определения содержания углерода

Ж.4.1 Существуют три основных метода определения содержания углерода:

- метод с использованием гидроокиси тетрабутиламмония (Ж.4.2);
- метод определения путем измерешя дифференциальной электропроводности (Ж.4.3);
- метод определения путем спектрометрии поглощения инфракрасных лучей (Ж.4.4).

Могут быть использованы другие методы (например купонометрический метод), если их чувствительность не менее указанных.

В каждом случае поправка холостого опыта должна быть определена 8 соответствии с Ж.4.5.

Ж.4.2 Метод с использованием гидроокиси тетрабутиламмония

Ж.4.2.1 Метод включает поглощение образовавшейся двуокиси утперода (углекислого газа) раствором этаноламина. нейтрализацию кислотности, полученной в итоге стандартным (метановым) раствором гидроокиси тетрабутиламмония и определение содержания углерода.

Точность результатов измерений 0.01 мг/дм*

Ж.4.3 Метод определения путем измерения дифференциальной электропроводности

Ж.4.3.1 Метод заключается е измерении электропроводности раствора гидроокиси натрия до и после поглощения образовавшейся двуокиси углерода (углекислого газа) и определении разницы результатов этих двух измерений.

Точность результатов измерений 0.02 мг/дм*.

Ж.4.4 Метод определения путем спектрометрии поглощения инфракрасных лучей

Ж.4.4.1 Настоящий метод состоит в прямом определении содержания углерода путем анализа поглощения инфракрасных лучей образовавшейся двуокиси углерода (углекислого газа).

Устройство обычно включает механизм сгорания, описанный в разделе Ж.3.

Точность результатов измерений 0.01 мг/дм^{y}.

Ж.4.5 Определение поправки холостого опыта

Ж.4.5.1 Поправка холостого опыта должна быть определена в начале или в процессе испытаний.

Поправка холостого опыта, выраженная в миллиграммах на квадратный дециметр, должна быть вычтена из индивидуальных измерений каждого образца для испытания.

Подготовка образца:

• отрезают образец для испытания такой длины, чтобы его внутренняя площадь поверхности была не менее 10 см':

• полностью опускают образец в ванну с 50 % - ным (v/v) раствором азотной кислоты и выдерживают его не менее 30 секунд, чтобы он был протравлен и с внутренней, и с наружной стороны:

• вынимают образец для испытания из ванны, используя щипцы, и промывают его под проточной водой, затем под дистиллированной водой, в юнце опускают на 2-3 минуты в ванну с дистиллированной водой температурой не менее 80 Си высушивают на воздухе:

• образец хранят в эксикаторе, содержащем поддоны с гидроокисью натрия, до проведения измерений:

• определяют площадь внутренней поверхности образца умножением среднего внутреннего диамегра на длину образца, измеренных с точностью 0.1 мм:

- используют метод определения содержания углерода, отобранный для измерения в соответствии с Ж.4.2, Ж.4.3 или Ж.4.4.

Поправка холостого опыта — это среднее значение, получеююе для двух образцов.

При удовлетворительной подготовке поправка холостого опыта получается равной не более 0.02 мг/дм^7. Если получены большие поправки, то должна быть выяснена и устранена причина появления несоответствия.

Ж.5 Результаты

Ж.5.1 Какой бы метод не использовался, содержание углерода должно быть выражено в миллиграммах на квадратный дециметр (мг/дм^7). как среднеарифметическое значение резугътатов измерений, полученных при испытании двух образцов.

Ж.б Контроль точности

Ж.6.1 Аппаратура должна проверяться в начале испытания, а затем не менее одного раза в день при непрерывном применении с использованием стандартных образцов, в случаях применения спектрометра поглощения инфракрасных лучей проверку можно проводить с использованием окиси углерода в соответсгвют с инструкциями производителя. При применении спектрометра поглощения инфракрасных лучей аппаратура для испытания должна проверяться не менее двух раз *в* год.

УДК 669.3-462:006.354 ОКС 23.040.15 В64 ОКП18 4450

Ключевые слова: фитинги, медь, медные сплавы, медные трубы, капиллярная пайка, сортамент, размеры, химический состав

Подписэновпечагь01.09.2014. Формат 60x84V_8.
Усп. печ. п. 4,19. Тираж 37 экз. Зах. 3401

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
123995 Москва. Гранатный пер.. 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии